

**Granulats :** GRAVE 0/40 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Semi-Concassé  
**Usage :** Couche de forme et remblais

**Partie contactuelle**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0      40

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

**Catégorie**

Code B


	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	D/2 20	25	31.5	D 40	1.4D 56	2D 80	FM	MB
Etendue e	6							20			10				
V.S.S.+U	9.0							85			99	100			3.00
V.S.S.	8.0							81			97	100			2.50
V.S.I.	2.0							61			87	98	100		
V.S.I.-U	1.0							57			85	97	100		

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 18/01/16 au 29/01/18

	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	20	25	31.5	40	56	80	FM	MB
Maximum	6.4	12	24	46	66	75	78	81	93	94	97	100	100	5.36	0.98
Moyenne Xf	4.6	9	16	32	50	64	72	78	85	90	93	100	100	5.01	0.72
Minimum	3.1	5	9	21	34	50	60	73	79	85	87	100	100	4.56	0.48
Ecart-type	1.13	2.3	4.4	7.7	9.4	6.9	5.4	3.4	4.0	3.1	3.7	0.0	0.0	0.250	0.167

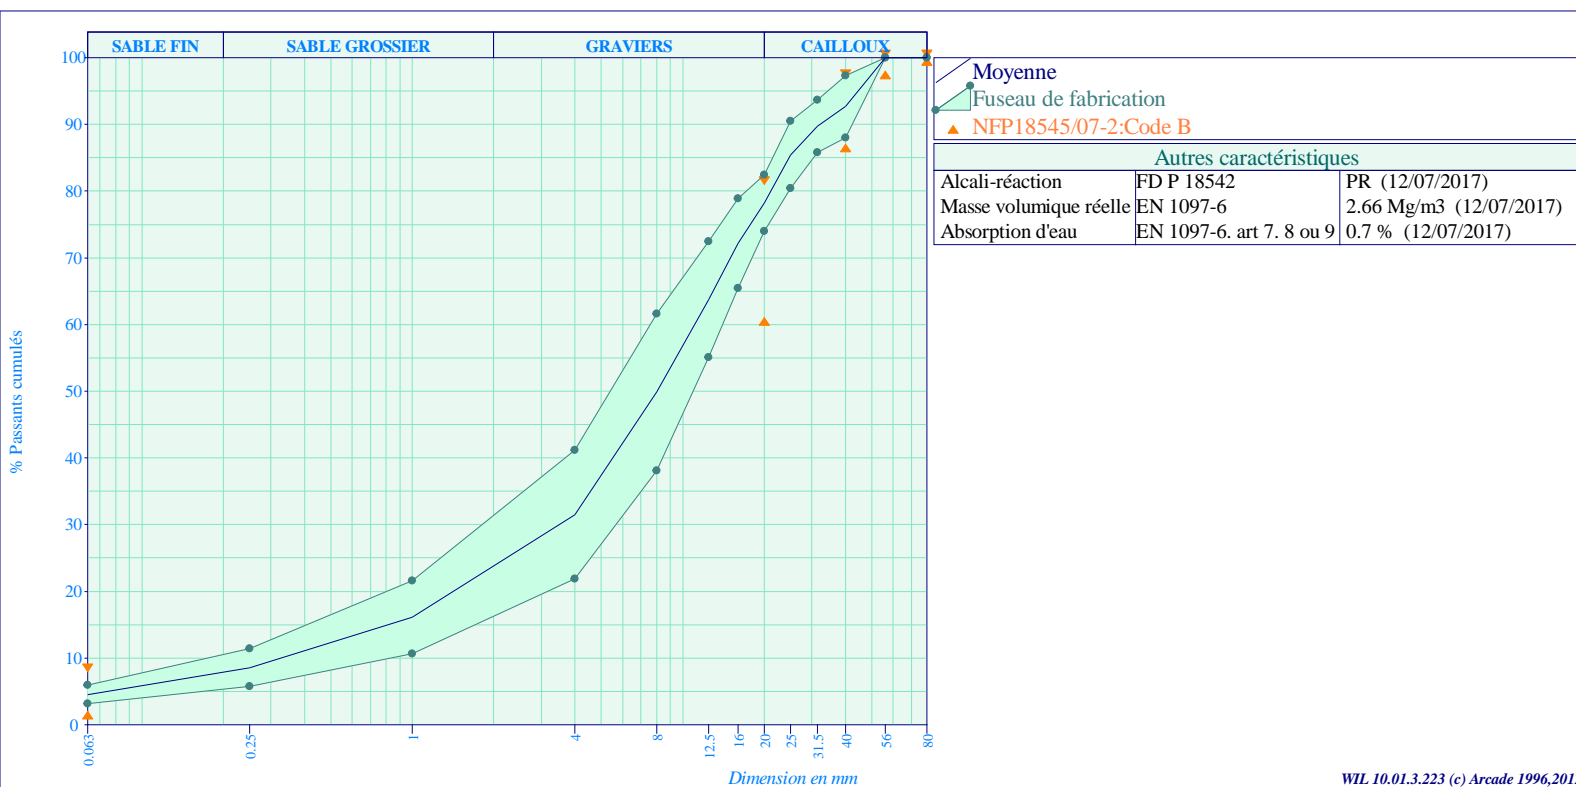

CONDEMINE Florian Technicien Qualité

