



Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contactuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	0.25	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Etendue e	6	40	40		10			0.6		
V.S.S.+U		42	68		97	100		3.80	2.00	
V.S.S.	10.0	40	65		95	100	100	3.65	1.50	
V.S.I.	4.0	0	25		85	95	100	3.05		
V.S.I.-U		0	22		83	94		2.90		

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/17 au 04/12/17

	0.063	0.25	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	10.9	26	50	72	94	100	100	3.65	0.75	6.1
Moyenne Xf	10.0	21	41	60	89	100	100	3.42	0.60	4.5
Minimum	9.6	18	36	53	85	100	100	3.07	0.49	3.8
Ecart-type	0.42	2.6	5.3	6.5	2.9	0.1	0.0	0.220	0.120	0.70

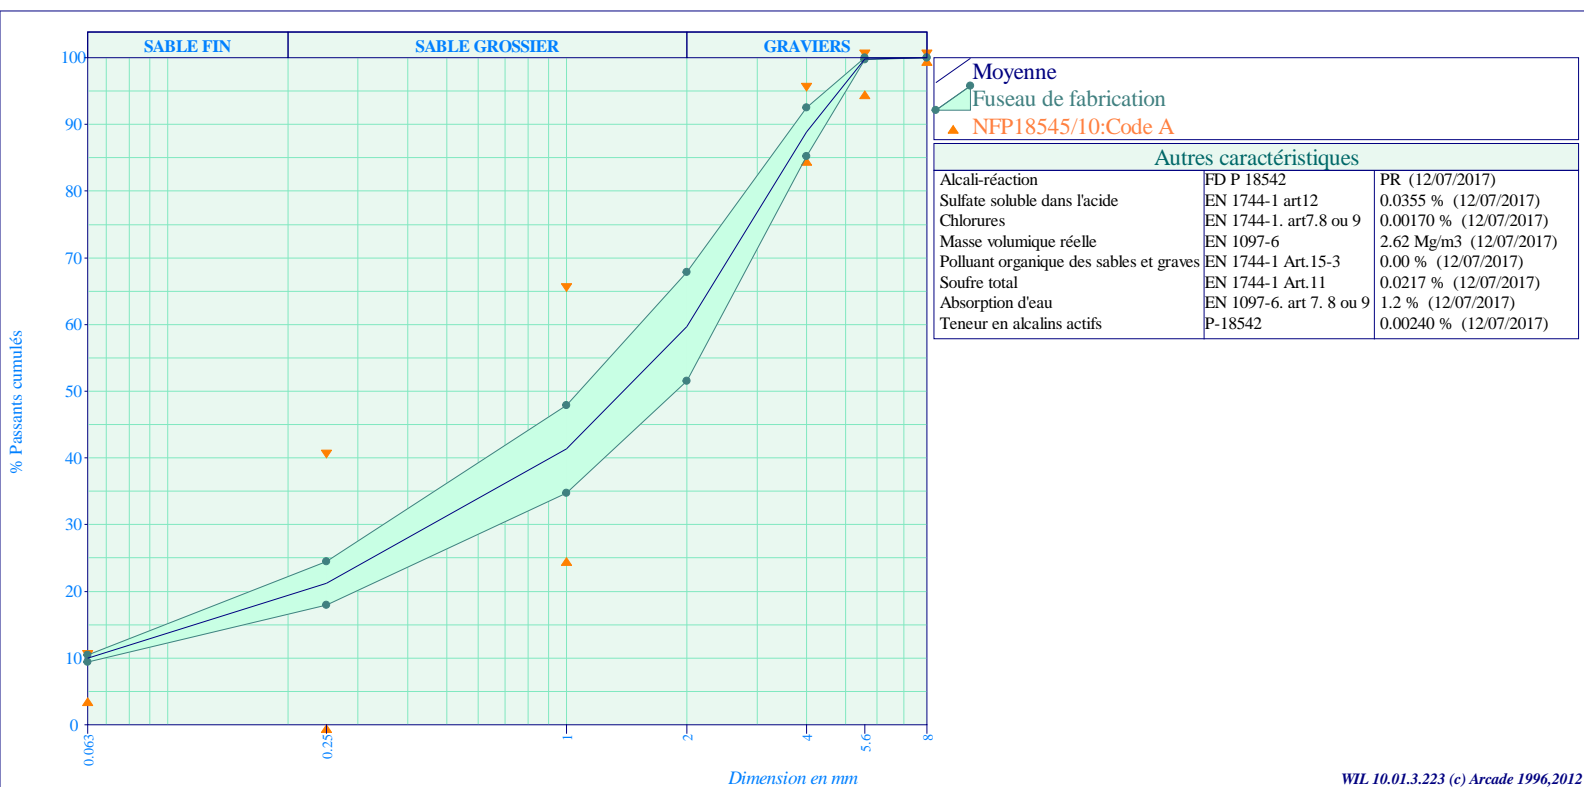

CONDEMINE Florian Technicien Qualité