



Granulats : GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

12.5 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	d/2 6.3	d 12.5	D 20	1.4D 28	2D 40	FI	W
Etendue e			15	15				
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00	
V.S.I.			0	84	98	100		
V.S.I.-U			0	79	97			

Partie informative

Résultats de production

du 10/01/22 au 27/06/22

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI	W
Maximum	0.5	1	14	96	100	100	10.35	2.2
Moyenne Xf	0.2	0	9	91	100	100	8.94	1.5
Minimum	0.0	0	3	84	100	100	7.30	0.1
Ecart-type	0.11	0.2	3.0	3.4	0.0	0.0	1.075	0.50
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6	25

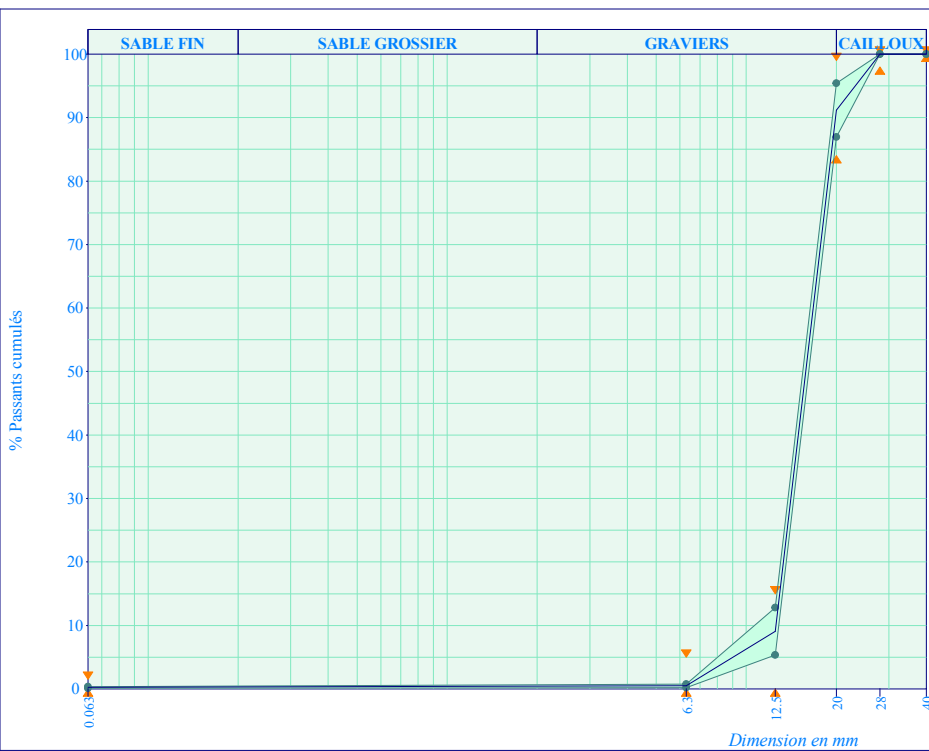

Moyenne	Fuseau de fabrication	
	▲ NFP18545/10:Code A	
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.53 Mg/m ³ (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE