



Granulats : GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

12.5 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	d/2	6.3	d	12.5	D	20	1.4D	28	2D	40	FI	W
Etendue e				15	15								
V.S.S.+U	1.8		6	20	100							24.00	
V.S.S.	1.5		5	15	99							20.00	
V.S.I.				0	84			98		100			
V.S.I.-U				0	79			97					

Partie informative

Résultats de production

du 15/04/24 au 03/12/24

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI	W
Maximum	0.5	1	8	93	100	100	11.50	1.8
Moyenne Xf	0.3	1	6	92	100	100	8.24	1.5
Minimum	0.2	0	4	90	100	100	7.00	1.2
Ecart-type	0.09	0.1	1.2	0.7	0.0	0.0	1.666	0.10
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	5	21

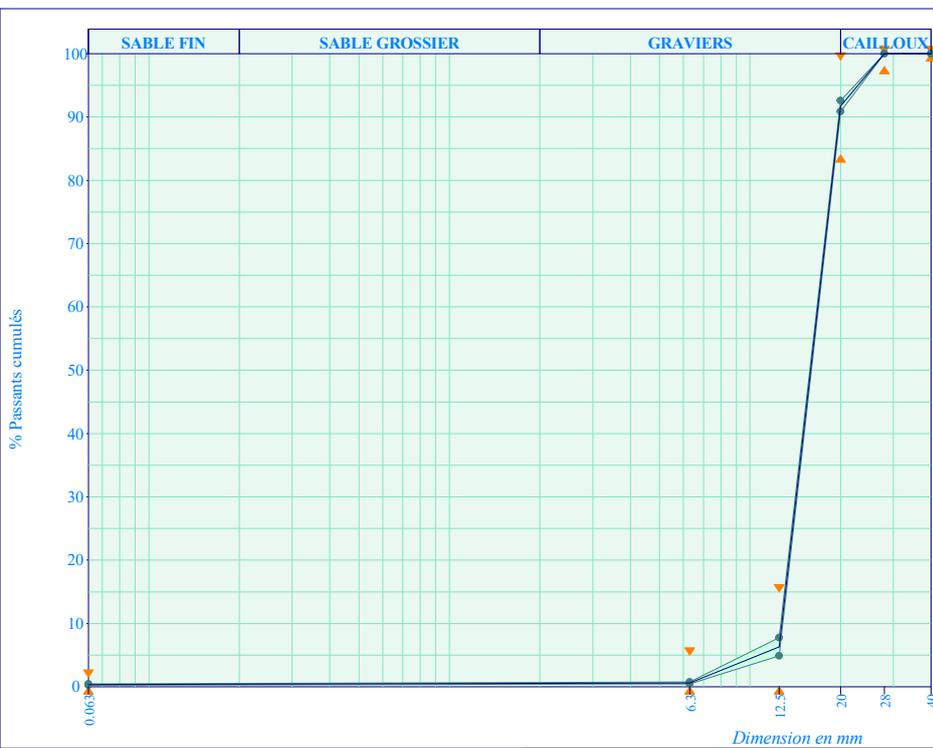

Moyenne	Fuseau de fabrication	
	▲ NFP18545/10:Code A	
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.59 Mg/m3 (15/04/2024)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.9 % (15/04/2024)

DRUET Marion Responsable QSE