

Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 11.2

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	
		2	4	11.2	16	22.4	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
Résultats de production

du 16/01/26 au 19/06/26

	0.063	2	4	11.2	16	22.4	FI
Maximum	0.5	1	3	97	100	100	6.00
Moyenne Xf	0.3	1	1	89	100	100	5.42
Minimum	0.0	0	1	86	100	100	4.70
Ecart-type	0.12	0.3	0.6	3.2	0.0	0.0	0.458
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	5

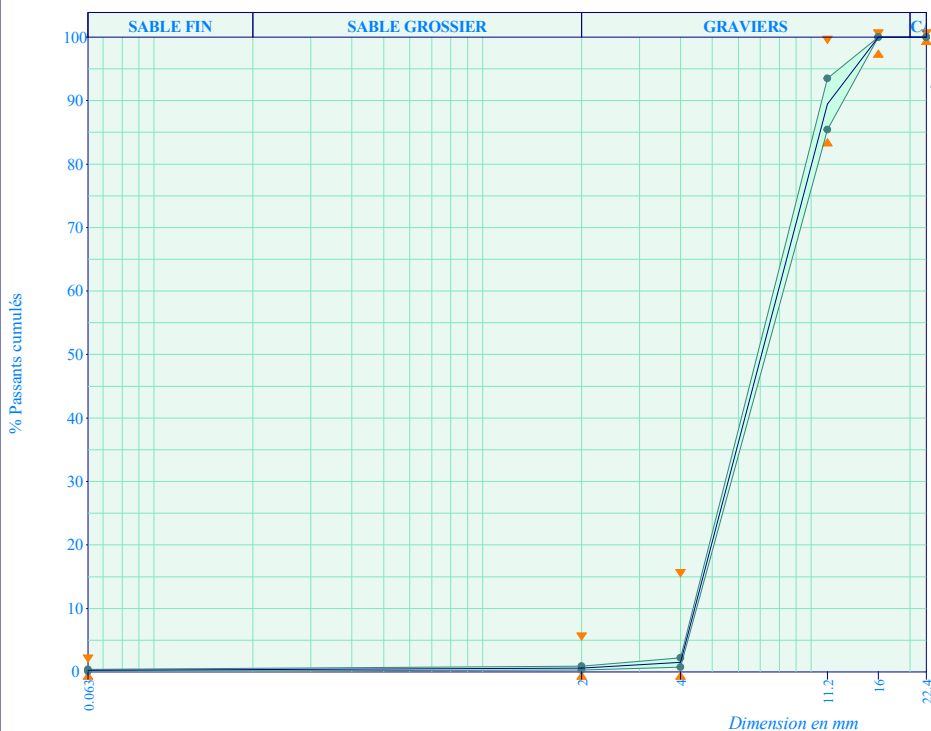

Moyenne
Fuseau de fabrication
NFP18545/10:Code A

Autres caractéristiques

Alcali-réaction	FD P 18542	PR (03/04/2026)
Sulfate soluble dans l'acide	EN 1744-1 art12	0.0150 % (03/04/2026)
Los Angeles	EN 1097-2	16.00 % (03/04/2026)
Micro-Deval	EN 1097-1	11.00 % (03/04/2026)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.62 Mg/m3 (03/04/2026)
Soufre total	EN 1744-1 Art.11	0.0190 % (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (03/04/2026)
Chlorures solubles dans l'eau	EN 1744-1	0.005 % (03/04/2026)
Teneur en alcalins actifs	P-18542	0.00590 % (03/04/2026)
Pollution impureté prohibe		0.01 (03/04/2026)

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024

DRUET Marion Responsable QSE

[Signature manuscrite]