

Granulats : GRAVE 0/20 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	1	4	20	28	40	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

Partie informative

Résultats de production

du 09/12/24 au 05/06/26

	0.063	1	4	20	28	40	FM	W
Maximum	2.4	42	65	99	100	100	4.05	3.7
Moyenne Xf	1.3	39	56	98	100	100	3.96	2.7
Minimum	0.7	35	51	97	100	100	3.75	2.2
Ecart-type	0.59	2.0	4.2	0.7	0.0	0.0	0.080	0.50
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17

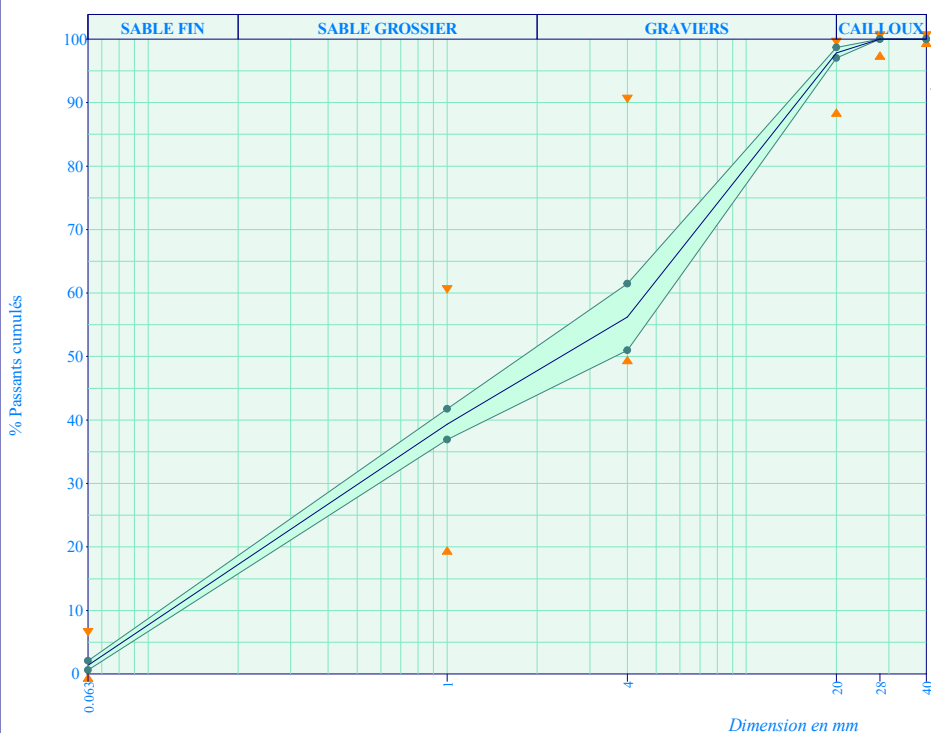

Moyenne	Fuseau de fabrication	NFP18545/10:Code A
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.87 Mg/m3 (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (03/04/2026)

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024

DRUET Marion Responsable QSE