

**Granulats :** GRAVE 0/22.4 ROULEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0 22.4

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 10

**Catégorie**


Code A

	0.063	1	4	D	1.4D	2D	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98	3.25	

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 22/11/21 au 20/11/23

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Maximum	2.1	52	63	99	100	100	3.97	4.1
Moyenne Xf	1.6	48	58	98	100	100	3.67	3.4
Minimum	0.8	42	50	95	100	100	3.46	2.0
Ecart-type	0.43	3.3	3.9	1.1	0.0	0.0	0.160	0.60
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16

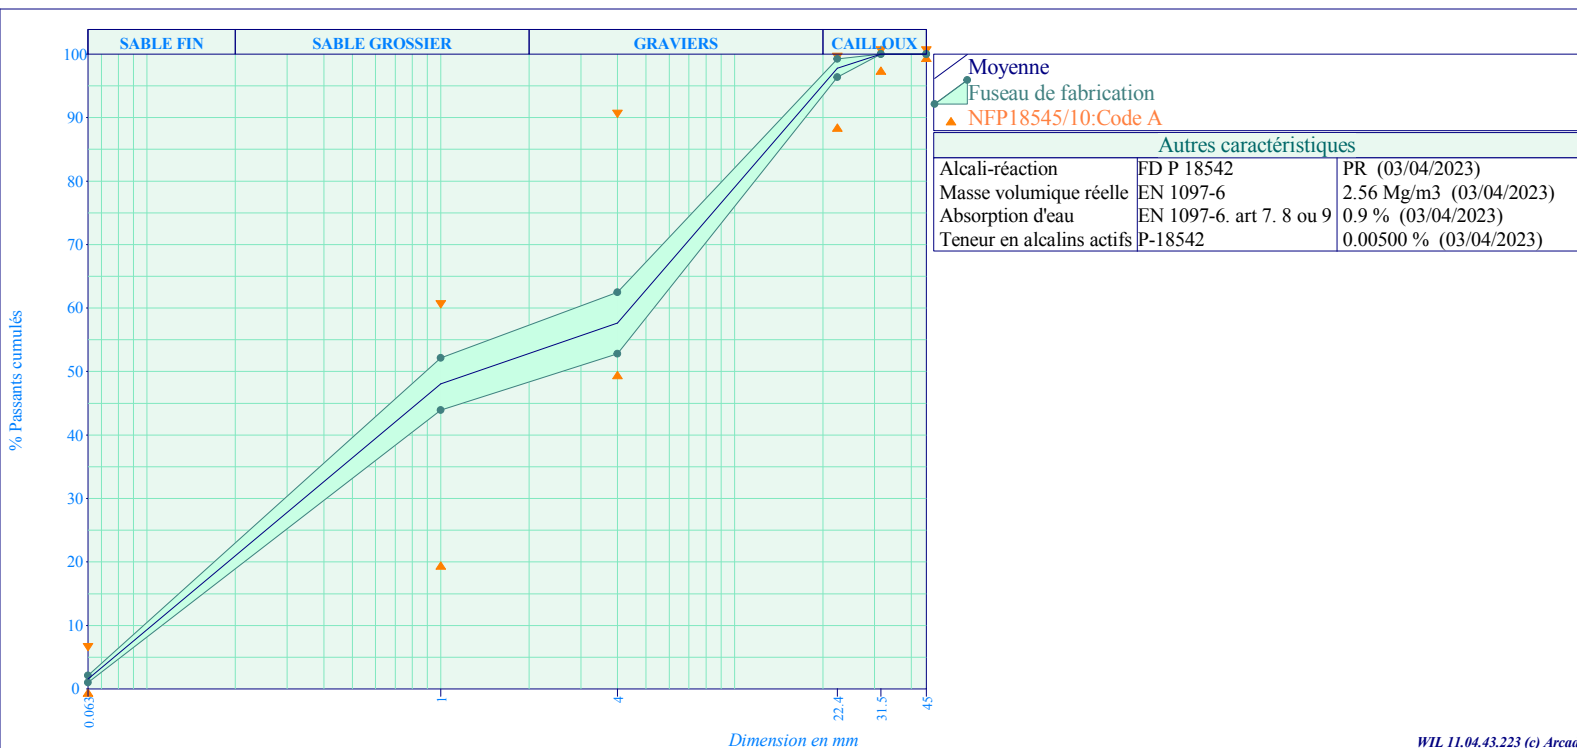

**DRUET Marion Responsable QSE**

