



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier


**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>	<b>Catégorie</b>
0      10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242	Code B

	0.063	D/2 5	D 10	1.4D 14	2D 20	FM	MB	W
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	58	89	98	100			
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100			

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 09/05/17 au 13/06/22								
	0.063	5	10	14	20	FM	MB	W
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.92	0.75	4.7
Moyenne Xf	7.0	68	97	100	100	3.55	0.62	3.3
Minimum	4.1	59	96	100	100	3.27	0.47	2.3
Ecart-type	1.23	5.7	0.9	0.0	0.0	0.210	0.130	0.60
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15

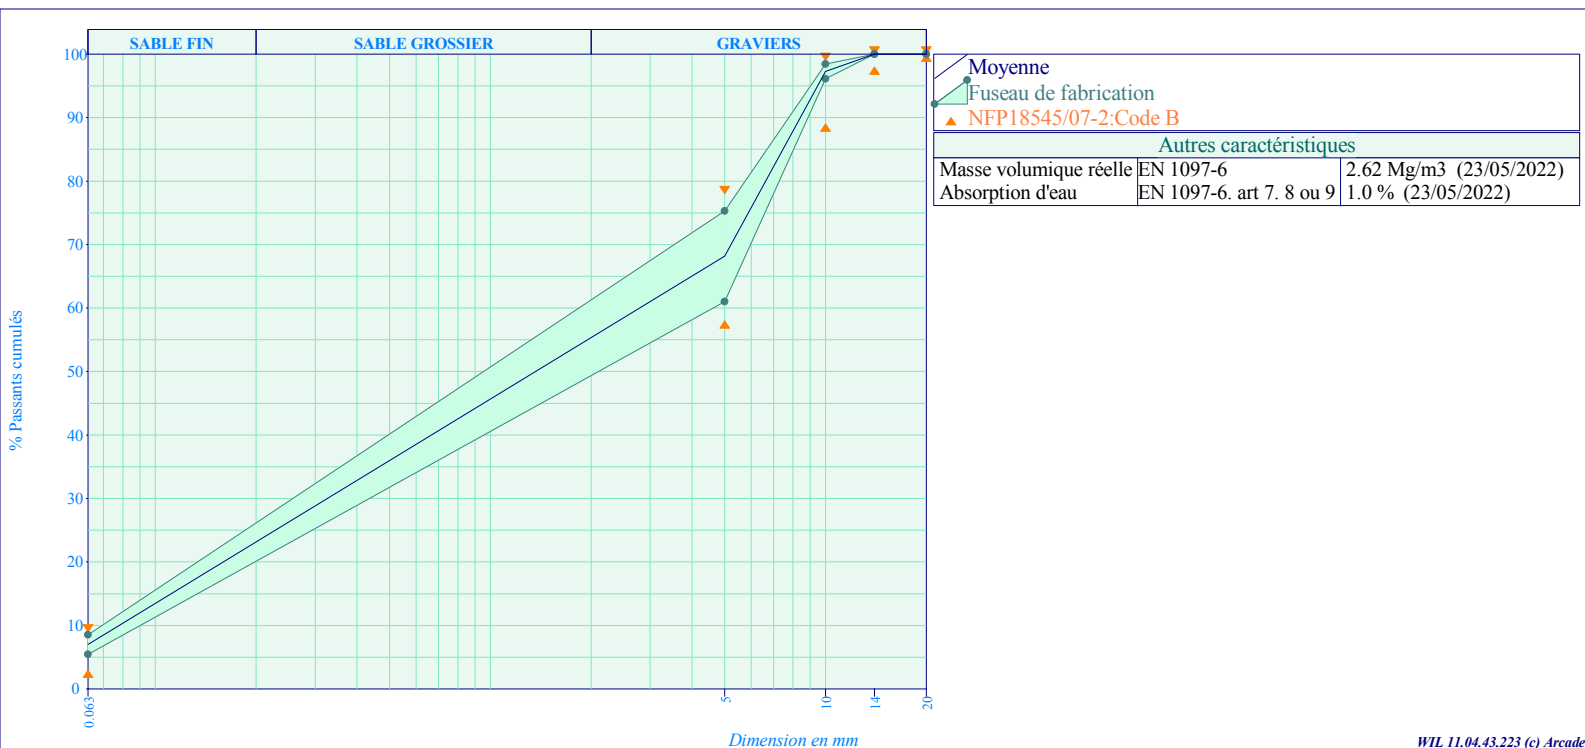

**DRUET Marion Responsable QSE**