

Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


	0.063	D/2 5	D 10	1.4D 14	2D 20	FM	MB	W
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	58	89	98	100			
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 09/05/17 au 16/10/23

	0.063	5	10	14	20	FM	MB	W
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.92	0.75	4.7
Moyenne Xf	7.0	68	97	100	100	3.55	0.64	3.2
Minimum	4.1	59	95	100	100	3.27	0.47	1.9
Ecart-type	1.22	5.2	1.0	0.0	0.0	0.200	0.126	0.80
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18

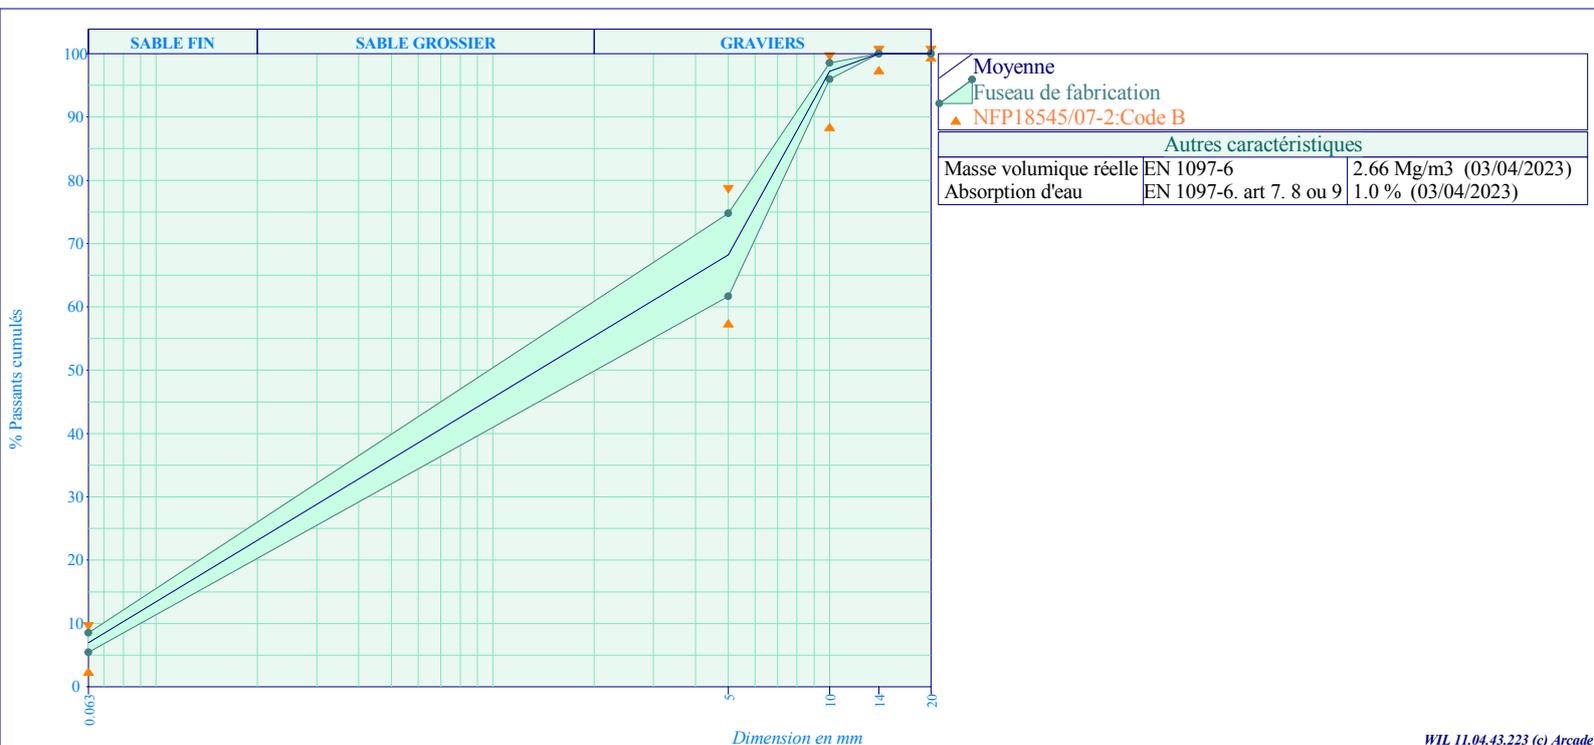

DRUET Marion Responsable QSE