



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	10
---	----

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

**Catégorie**


Code B

	0.063	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6	20	10				
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0	58	89	98	100		
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100		

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 15/04/19 au 03/12/24

	0.063	5	10	14	20	FM	MB
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.89	0.75
Moyenne Xf	7.1	69	97	100	100	3.51	0.69
Minimum	5.3	59	95	100	100	3.27	0.49
Ecart-type	1.04	5.5	1.0	0.0	0.0	0.190	0.102
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

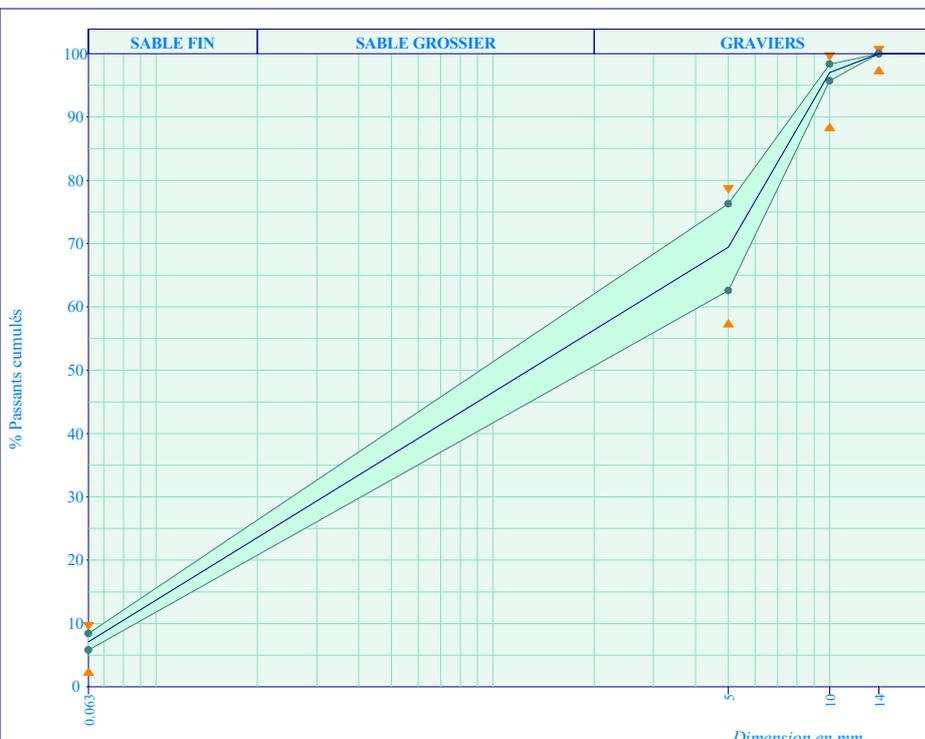

Autres caractéristiques	
Masse volumique réelle	EN 1097-6 2.67 Mg/m3 (15/04/2024)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9 0.9 % (15/04/2024)

**DRUET Marion Responsable QSE**