

Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	10
---	----

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


		D/2	D	1.4D	2D	
	0.063	5	10	14	20	MB
Etendue e	6	20	10			
V.S.S.+U	11.0	78	100	100		2.50
V.S.S.	9.0	75	99	100		2.00
V.S.I.	3.0	55	89	98	100	
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100	

Partie informative

Résultats de production

du 14/10/24 au 07/11/25

	0.063	5	10	14	20	MB
Maximum	7.1	64	99	100	100	0.74
Moyenne Xf	5.6	59	97	100	100	0.72
Minimum	4.8	56	95	100	100	0.49
Ecart-type	0.53	2.7	0.9	0.0	0.0	0.065
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15

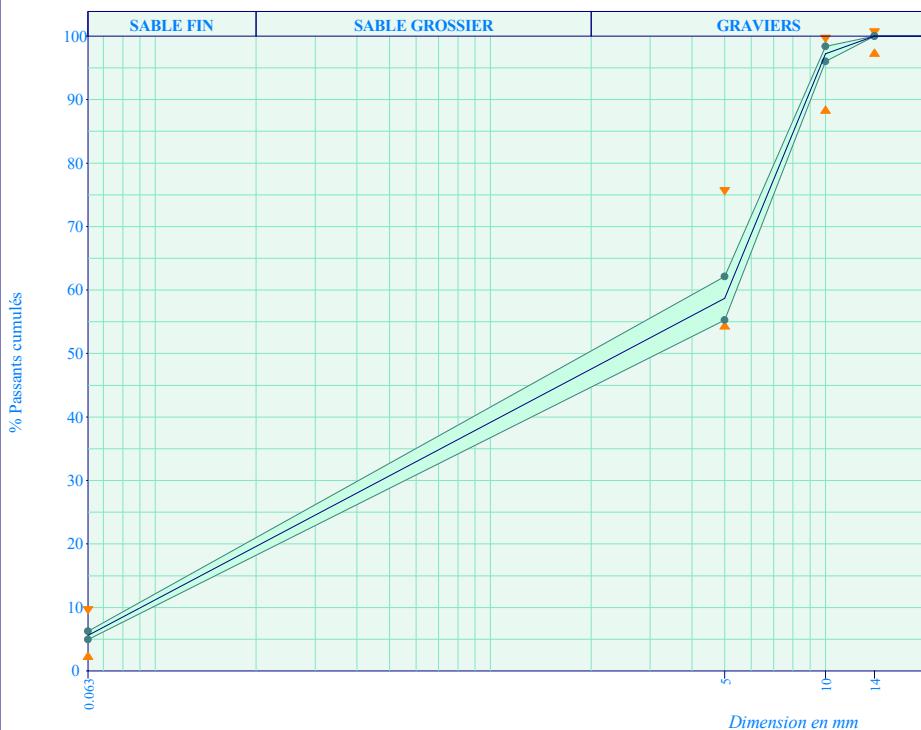

Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.70 Mg/m ³ (23/05/2025)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (23/05/2025)

DRUET Marion Responsable QSE

