

Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie


Code B

	0.063	D/2 5	D 10	1.4D 14	2D 20	FM	MB	W
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	58	89	98	100			
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100			

Partie informative
Résultats de production

du 25/08/20 au 10/04/26

	0.063	5	10	14	20	FM	MB	W
Maximum	8.2	77	99	100	100	3.81	0.75	4.7
Moyenne Xf	7.1	69	97	100	100	3.51	0.71	2.9
Minimum	5.3	62	95	100	100	3.27	0.49	1.4
Ecart-type	0.86	4.4	1.1	0.0	0.0	0.160	0.086	0.90
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	15	16

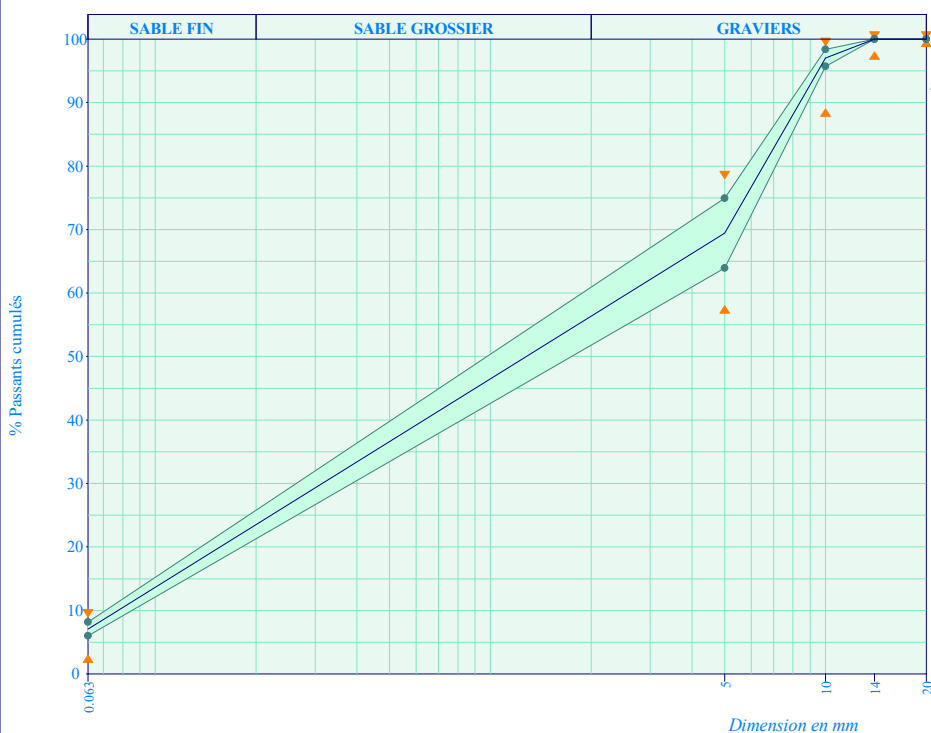

Moyenne Fuseau de fabrication NFP18545/07-2:Code B		
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.69 Mg/m3 (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.9 % (03/04/2026)
Valeur de Bleu d'un Sol	P 94-068	0.03 g (10/04/2026)

DRUET Marion Responsable QSE