



Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie


Code B

	0.063	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	FM	MB	W
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U	10.0				81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0				78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0				58	89	98	100			
V.S.I.-U	2.0				55	87	97	100			

Partie informative
Résultats de production

du 05/12/22 au 04/12/23

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB	W
Maximum	7.0	28	41	56	77	99	100	100	5.20	0.74	3.5
Moyenne Xf	5.1	18	26	37	67	98	100	100	4.83	0.72	2.4
Minimum	3.5	12	18	25	58	96	100	100	4.21	0.48	1.9
Ecart-type	1.20	5.2	7.4	9.9	6.7	1.0	0.0	0.0	0.310	0.067	0.50
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

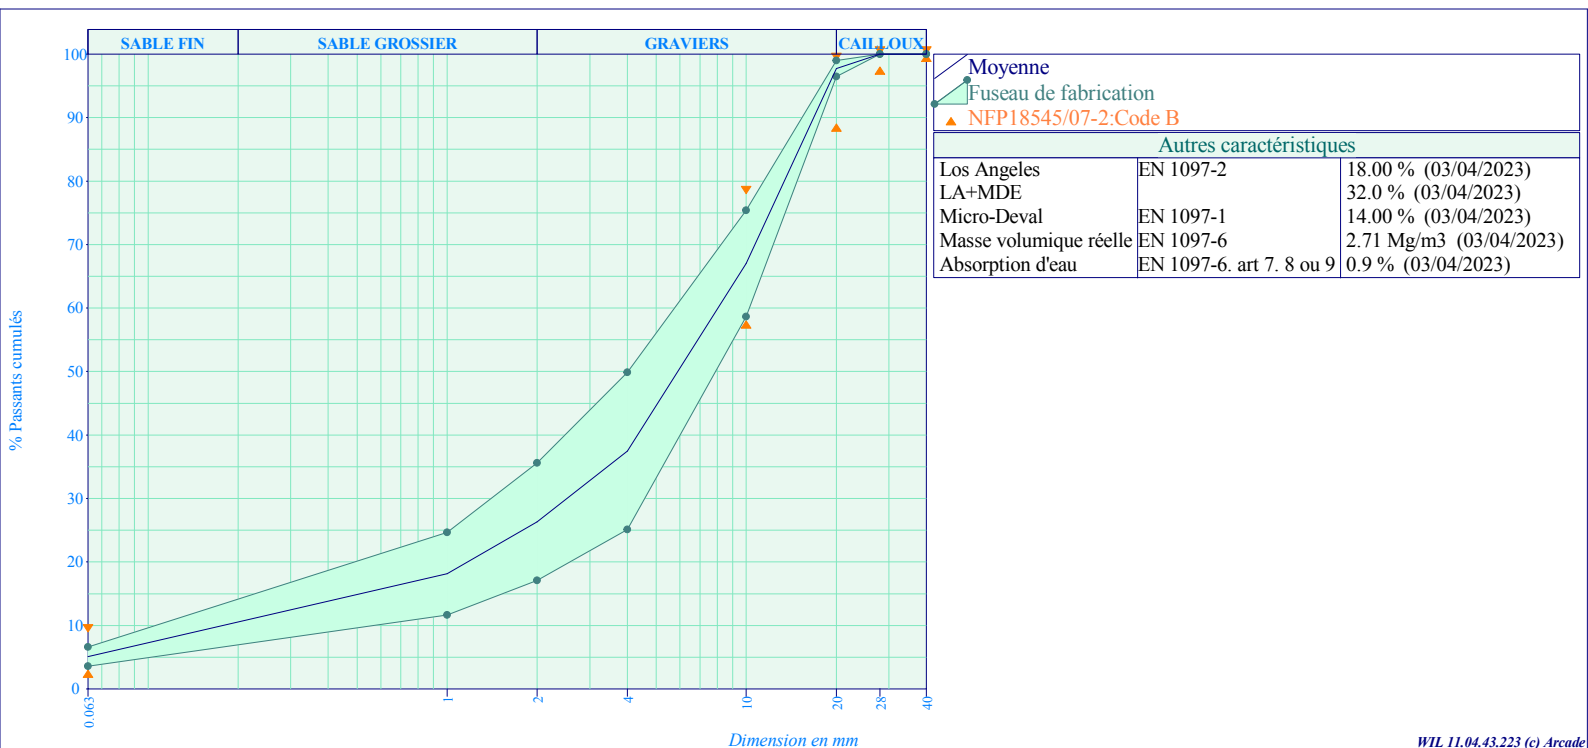

DRUET Marion Responsable QSE