

Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme						Catégorie	
0	20	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242						Code B	

	0.063	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	FM	MB
Etendue e	6				20	10				
V.S.S.+U	7.0				83	100	100			2.50
V.S.S.	6.0				80	99	100			2.00
V.S.I.	0.0				60	89	98	100		
V.S.I.-U	0.0				57	87	97	100		

Partie informative
Résultats de production

	du 07/03/25 au 28/11/25									
	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB
Maximum	4.8	16	25	40	70	98	100	100	5.17	0.74
Moyenne Xf	3.2	13	21	34	64	96	100	100	5.07	0.69
Minimum	2.0	11	17	31	60	95	100	100	4.93	0.50
Ecart-type	0.88	1.7	2.8	3.1	3.4	0.7	0.0	0.0	0.070	0.099
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

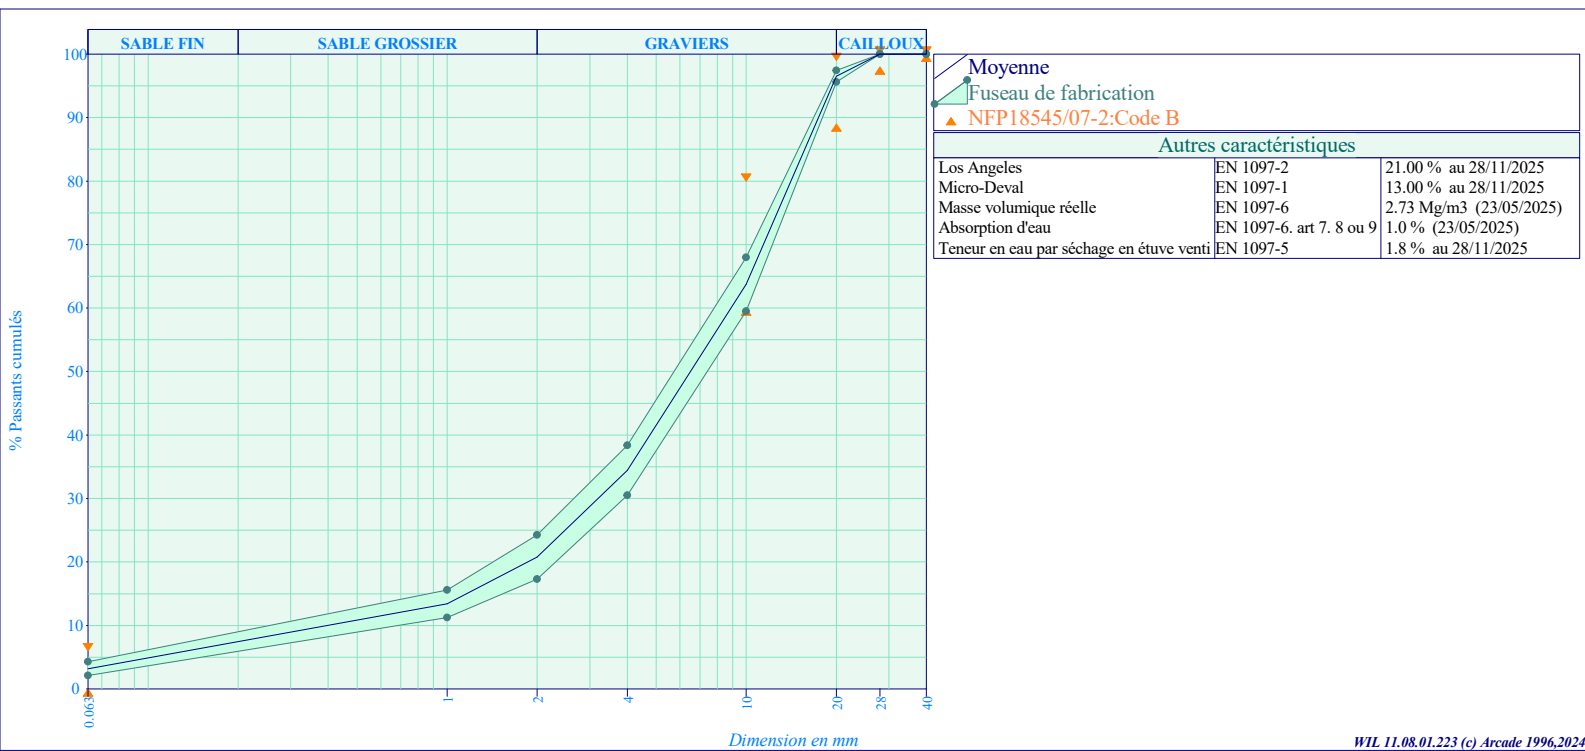

DRUET Marion Responsable QSE