

**Granulats :** **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0      4

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	12.0		42		68		97	100		3.85	2.00	
V.S.S.	10.0		40		65		95	100	100	3.70	1.50	
V.S.I.	4.0		0		25		85	95	100	3.10		
V.S.I.-U	2.0		0		22		83	94		2.95		

**Partie informative**  
Résultats de production

du 23/05/22 au 19/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	12.4	17	28	38	53	72	95	100	100	3.69	0.75	11.4
Moyenne Xf	10.4	15	21	31	42	63	92	100	100	3.38	0.68	3.8
Minimum	6.1	13	14	23	33	54	88	99	100	3.00	0.49	1.0
Ecart-type	1.28	1.2	3.3	3.7	5.0	5.4	2.2	0.2	0.0	0.190	0.105	2.20
Nombre de résultats	22	20	22	20	22	22	22	22	22	22	22	22

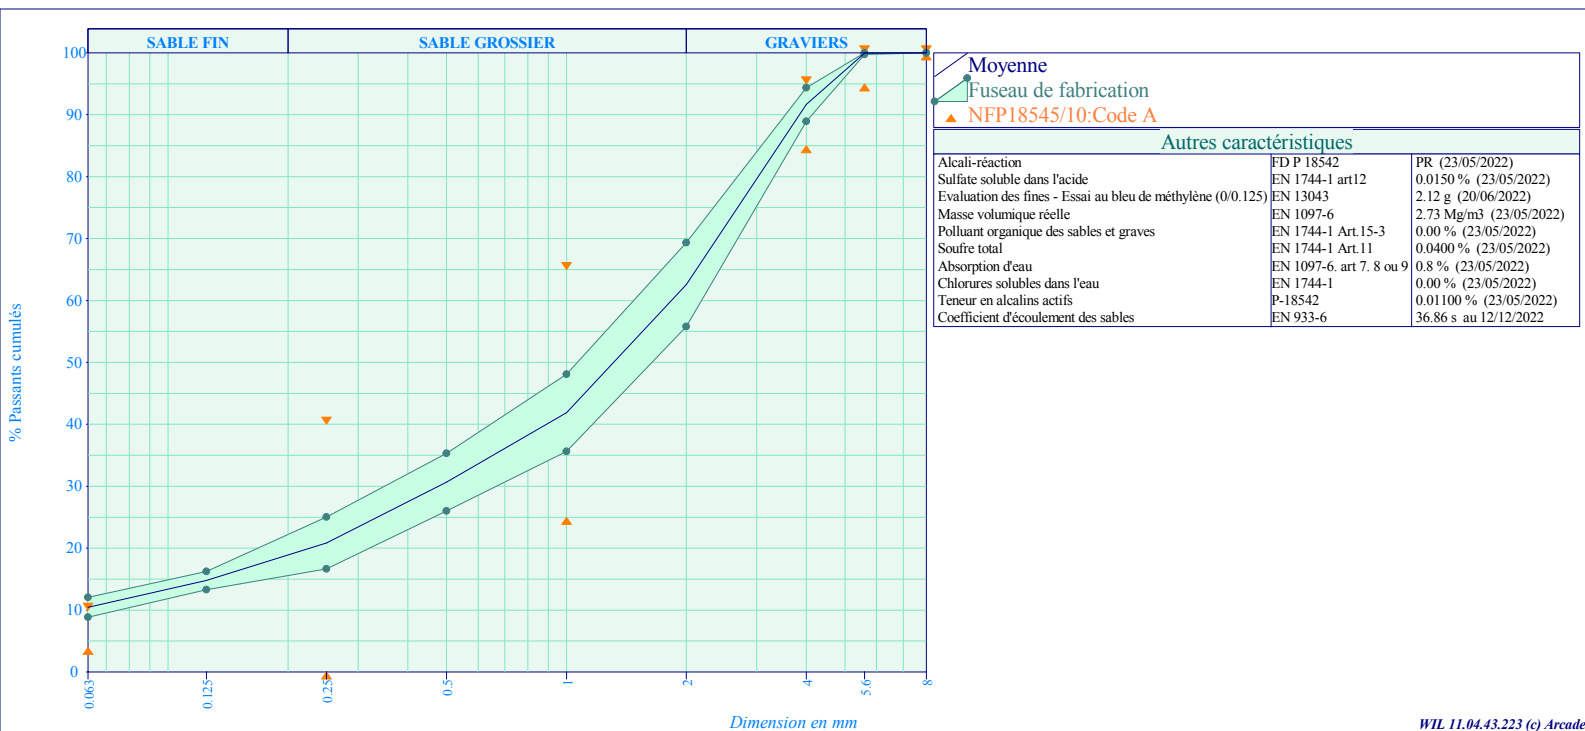

**DRUET Marion Responsable QSE**