

Granulats : SABLE 0/4 SABLE CONCASSE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	12.0		42		68		97	100		3.85	2.00	
V.S.S.	10.0		40		65		95	100	100	3.70	1.50	
V.S.I.	4.0		0		25		85	95	100	3.10		
V.S.I.-U	2.0		0		22		83	94		2.95		

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	10.1	16	24	36	47	72	95	100	100	3.49	0.74	2.8
Moyenne Xf	8.8	14	21	32	43	66	91	100	100	3.33	0.72	1.4
Minimum	7.0	12	18	27	38	62	88	99	100	3.13	0.49	0.5
Ecart-type	0.85	1.2	1.9	2.1	2.6	2.5	2.0	0.3	0.0	0.100	0.072	0.60
Nombre de résultats	23	21	23	21	23	23	23	23	23	23	23	23

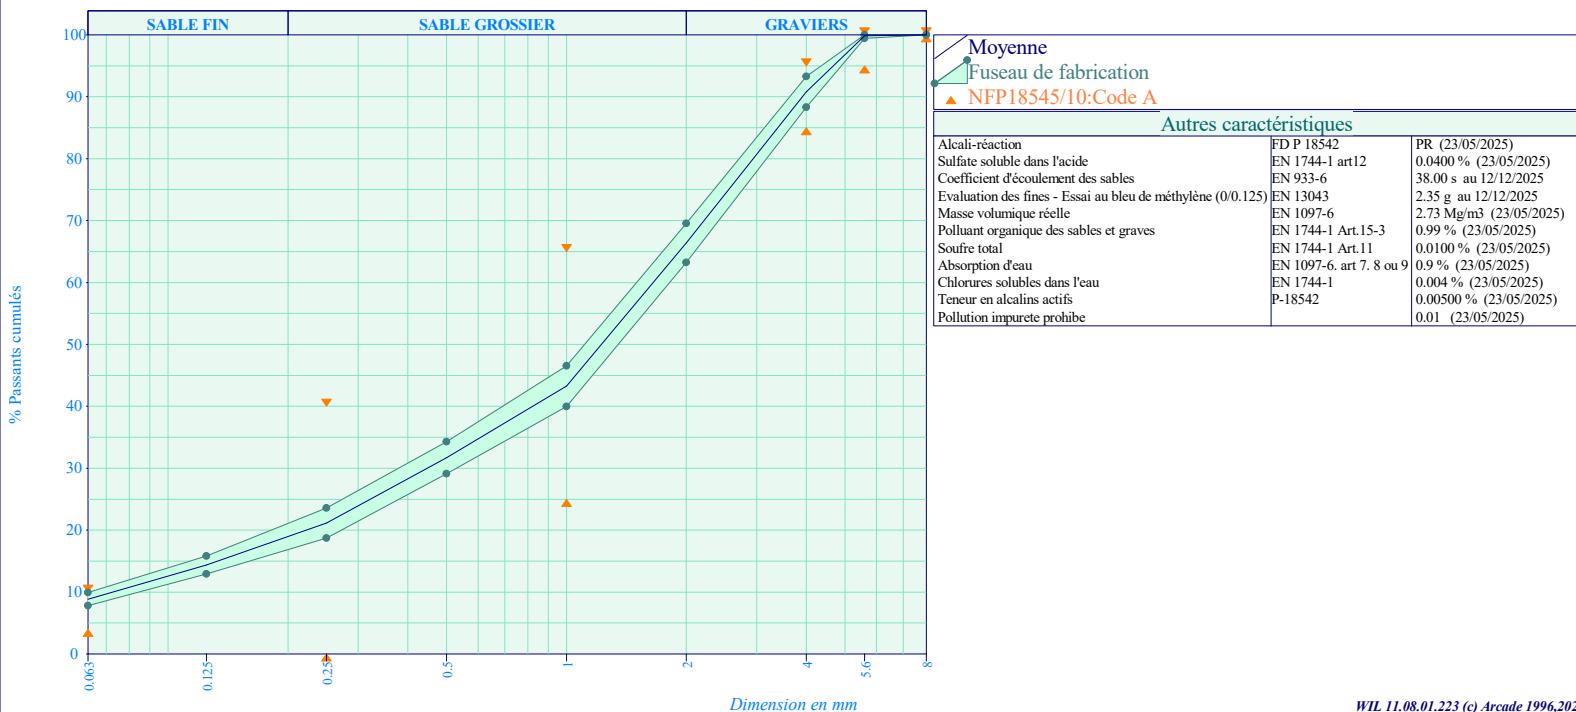

DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcadie 1996,2024

