

Granulats : SABLE 0/4 SABLE CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	12.0		42		68		97	100		3.85	2.00	
V.S.S.	10.0		40		65		95	100	100	3.70	1.50	
V.S.I.	4.0		0		25		85	95	100	3.10		
V.S.I.-U	2.0		0		22		83	94		2.95		

Partie informative

Résultats de production

du 16/01/26 au 26/06/26

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	11.0	15	22	33	46	69	93	100	100	3.56	0.75	4.7
Moyenne Xf	9.9	14	20	29	41	63	90	100	100	3.43	0.70	2.1
Minimum	9.0	13	17	25	38	58	87	99	100	3.23	0.49	0.9
Ecart-type	0.59	0.8	1.1	1.8	2.2	2.8	1.9	0.3	0.0	0.080	0.094	0.80
Nombre de résultats	18	17	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18

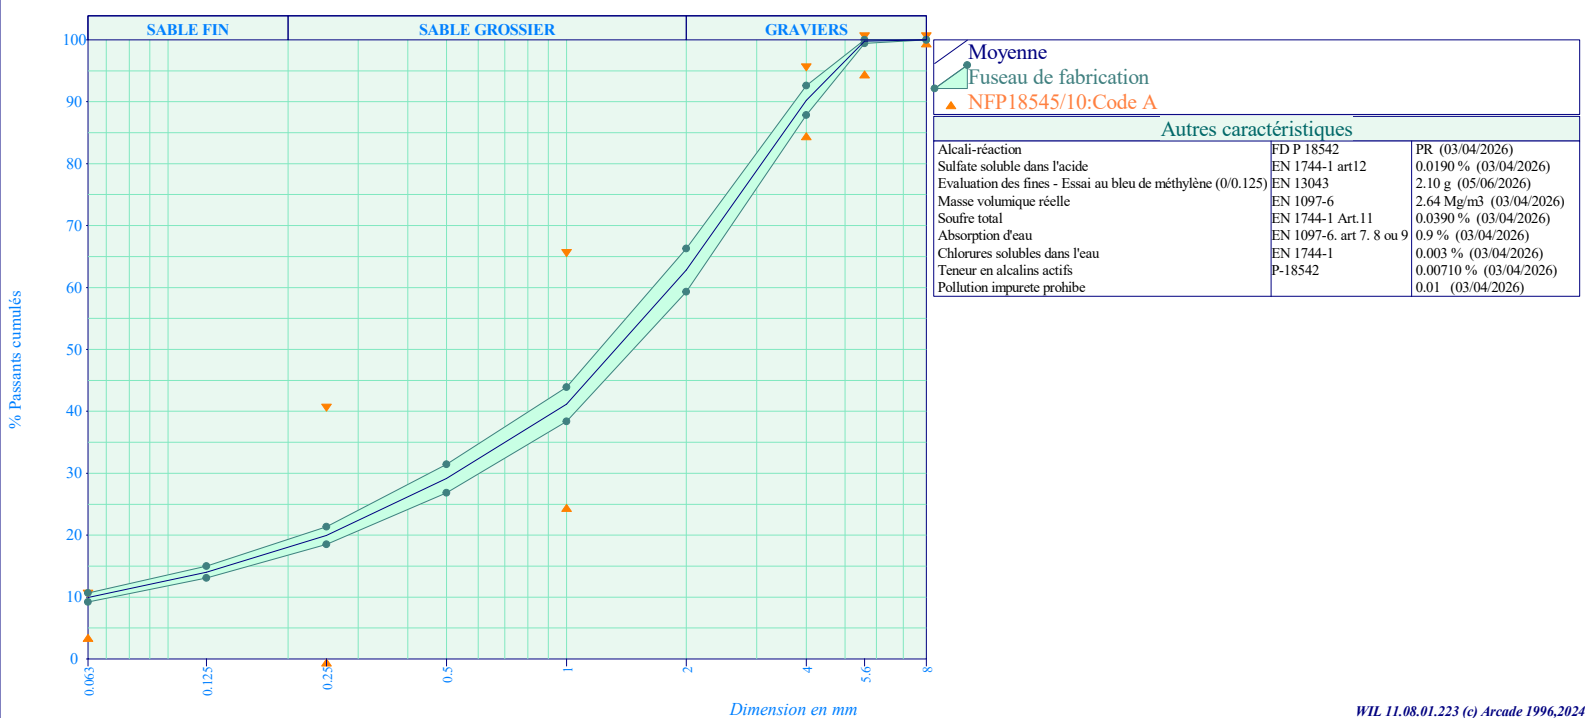

DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024