



**Granulats :** GRAVE 0/40 SEMI-CONCASSEE

**Péetrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Semi-Concassé

**Usage :** Couche de forme et remblais

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	D/2	25	31.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6							20			10				
V.S.S.+U	7.0							98			100	100			2.50
V.S.S.	6.0							95			99	100			2.00
V.S.I.	0.0							75			89	98	100		
V.S.I.-U	0.0							72			87	97	100		

### Partie informative

Résultats de production

du 25/09/17 au 23/05/22

	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	20	25	31.5	40	56	80	FM	MB
Maximum	5.5	9	18	50	63	78	87	93	97	100	100	100	100	5.44	0.98
Moyenne Xf	3.7	6	12	31	54	72	81	87	92	95	97	100	100	5.16	0.76
Minimum	2.4	4	7	22	43	61	71	76	81	86	93	100	100	4.78	0.72
Ecart-type	0.96	1.4	3.3	8.5	6.7	5.8	5.3	5.3	5.2	4.5	2.1	0.0	0.0	0.210	0.063
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	14

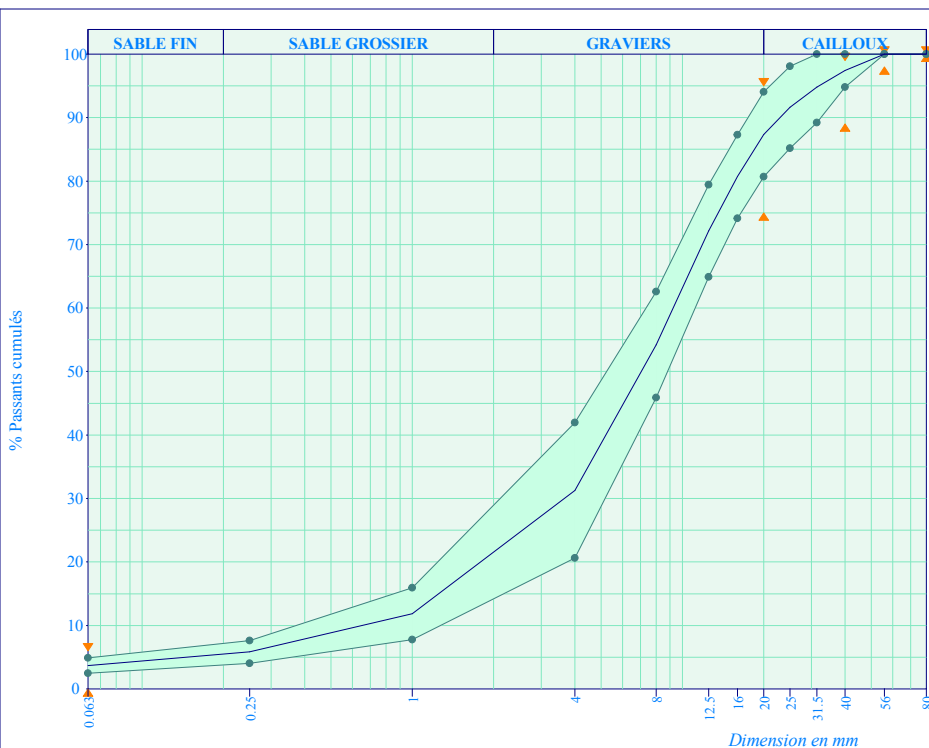

Moyenne		
Fuseau de fabrication		
NFP18545/07-2:Code B		
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.74 Mg/m3 (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE