



**Granulats :** GRAVE 0/40 SEMI-CONCASSEE

**Péetrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Semi-Concassé

**Usage :** Couche de forme et remblais

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	40
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	D/2	25	31.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6							20			10				
V.S.S.+U	7.0							98			100	100			2.50
V.S.S.	6.0							95			99	100			2.00
V.S.I.	0.0							75			89	98	100		
V.S.I.-U	0.0							72			87	97	100		

## Partie informative

Résultats de production

du 02/10/17 au 26/09/22

	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	20	25	31.5	40	56	80	FM	MB
Maximum	5.5	9	18	50	63	78	86	93	97	100	100	100	100	5.44	0.98
Moyenne Xf	3.8	6	12	31	54	71	80	87	91	94	97	100	100	5.16	0.76
Minimum	2.5	4	7	22	43	61	71	76	81	86	93	100	100	4.78	0.72
Ecart-type	0.90	1.4	3.3	8.5	6.8	5.7	5.1	5.2	5.3	4.4	2.1	0.0	0.0	0.210	0.063
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	13	15	15	15	15	15	14

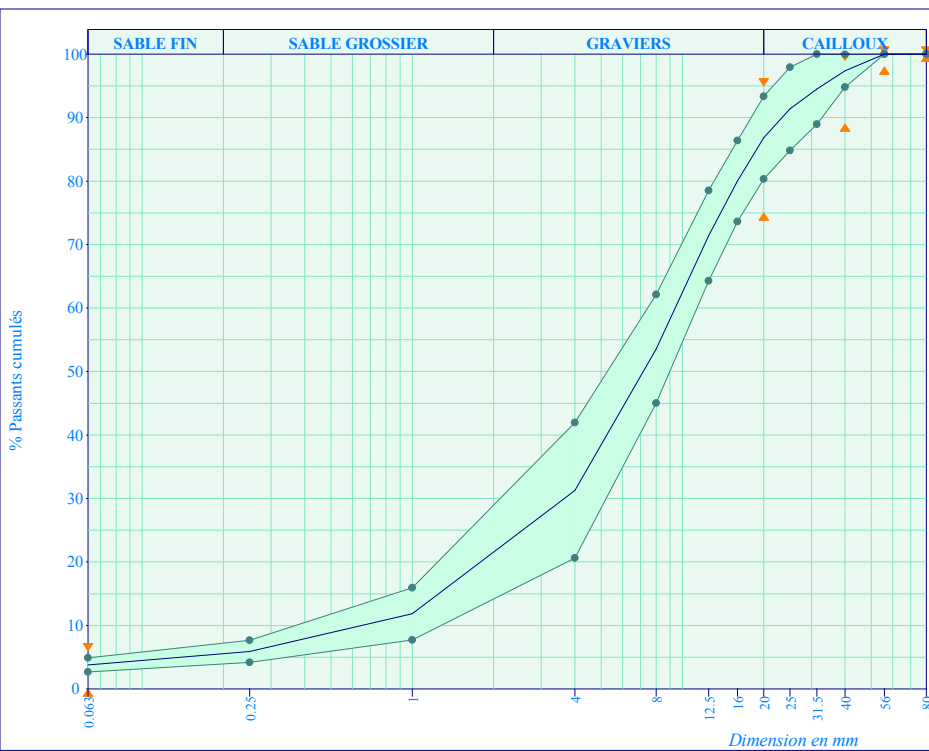

Autres caractéristiques		
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (23/05/2022)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.74 Mg/m3 (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE