



**Granulats :** GRAVE 0/40 SEMI-CONCASSEE

**Péetrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Semi-Concassé

**Usage :** Couche de forme et remblais

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	D/2	20	25	31.5	D	40	1.4D	56	80	2D	100	150	200	FM	MB	W	
Etendue e	6							20				10												
V.S.S.+U	7.0							98				100	100										2.50	
V.S.S.	6.0							95				99	100										2.00	
V.S.I.	0.0							75				89	98	100										
V.S.I.-U	0.0							72				87	97	100										

## Partie informative

Résultats de production

du 16/09/19 au 11/09/23

	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	20	25	31.5	40	56	80	FM	MB	W
Maximum	5.5	9	18	50	63	78	85	92	97	100	100	100	100	5.44	0.98	4.0
Moyenne Xf	3.9	6	12	31	51	69	78	85	91	95	98	100	100	5.17	0.75	2.3
Minimum	2.7	4	7	22	43	61	70	76	81	86	93	100	100	4.78	0.72	1.5
Ecart-type	0.79	1.3	3.1	8.0	6.6	6.2	5.8	5.1	5.1	4.4	2.1	0.0	0.0	0.210	0.063	0.70
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	14	16	16	16	16	16	15	16

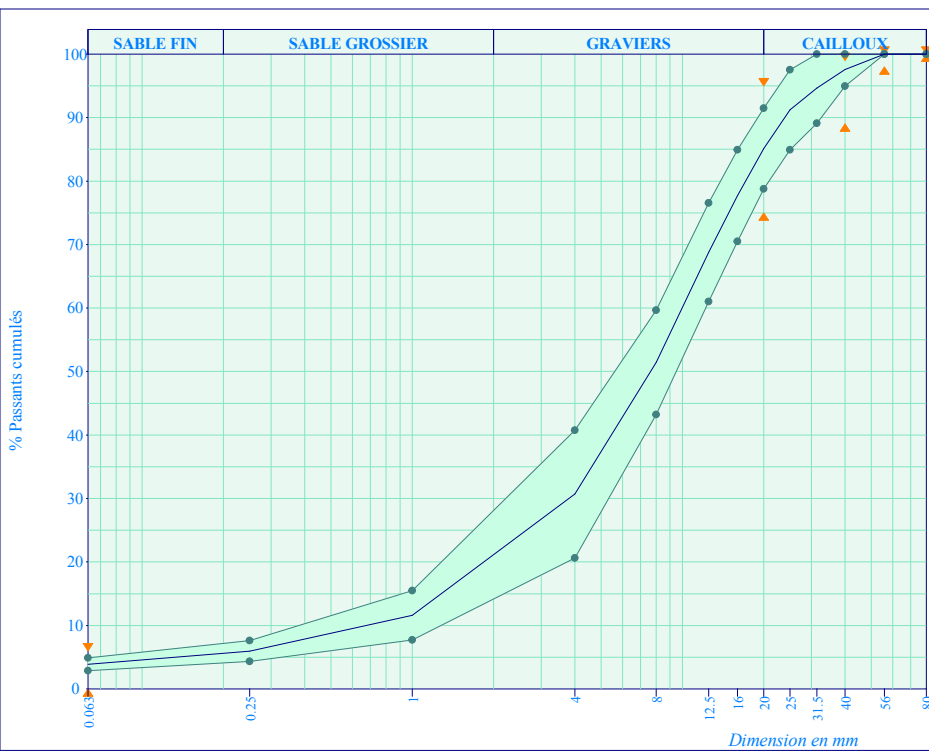

Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.76 Mg/m3 (03/04/2023)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.7 % (03/04/2023)

DRUET Marion Responsable QSE