

Granulats : SABLE 0/4 SABLE CONCASSE

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf.Producteur/Utilisateur


		D/2	D	1.4D	2D							
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Etendue e	6					20	10					
V.S.S.+U	14.0					76	100				2.50	
V.S.S.	12.0					72	99				2.00	
V.S.I.	6.0					52	89	98	100			
V.S.I.-U	4.0					48	87	97				

Partie informative

Résultats de production

du 13/11/23 au 03/04/26

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	10.7	14	19	26	39	64	95	100	100	3.88	0.74	7.0
Moyenne Xf	8.6	11	15	22	34	59	93	100	100	3.65	0.73	4.8
Minimum	6.4	9	12	18	29	52	90	100	100	3.44	0.49	2.5
Ecart-type	1.03	1.3	1.7	2.1	3.0	3.3	1.4	0.0	0.0	0.110	0.061	1.30
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

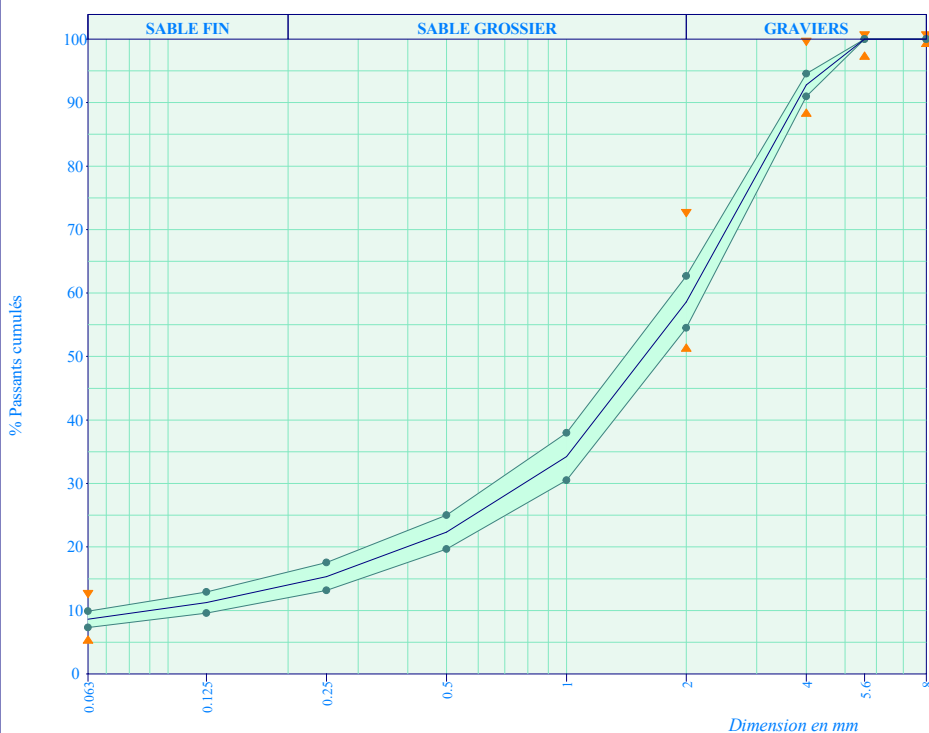

Moyenne		
Fuseau de fabrication		
XPP18545/08:Réf.Producteur/Utilisateur		
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.61 Mg/m3 (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.9 % (03/04/2026)

DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024