

**Granulats :** SABLE 0/4 ROULE LAVE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0 4

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 10

**Catégorie**


Code A

|           | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1  | 2 | D   | 1.4D | 2D  | FM   | MB   |
|-----------|-------|-------|------|-----|----|---|-----|------|-----|------|------|
| Etendue e | 6     |       | 40   |     | 40 |   | 10  |      |     | 0.6  |      |
| V.S.S.+U  | 7.0   |       | 42   |     | 89 |   | 100 |      |     | 3.65 | 2.00 |
| V.S.S.    | 6.0   |       | 40   |     | 85 |   | 99  |      |     | 3.50 | 1.50 |
| V.S.I.    | 0.0   |       | 0    |     | 45 |   | 89  | 95   | 100 | 2.90 |      |
| V.S.I.-U  | 0.0   |       | 0    |     | 41 |   | 87  | 94   |     | 2.75 |      |

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 06/03/26 au 03/07/26

|                     | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1   | 2   | 4   | 5.6 | 8   | FM    | MB    |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Maximum             | 3.3   | 6     | 19   | 49  | 68  | 86  | 96  | 100 | 100 | 3.36  | 0.83  |
| Moyenne Xf          | 1.5   | 4     | 13   | 41  | 59  | 76  | 93  | 100 | 100 | 3.12  | 0.54  |
| Minimum             | 0.4   | 2     | 10   | 34  | 50  | 70  | 90  | 100 | 100 | 2.95  | 0.48  |
| Ecart-type          | 0.72  | 0.9   | 1.8  | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.120 | 0.115 |
| Nombre de résultats | 16    | 16    | 16   | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16    | 16    |

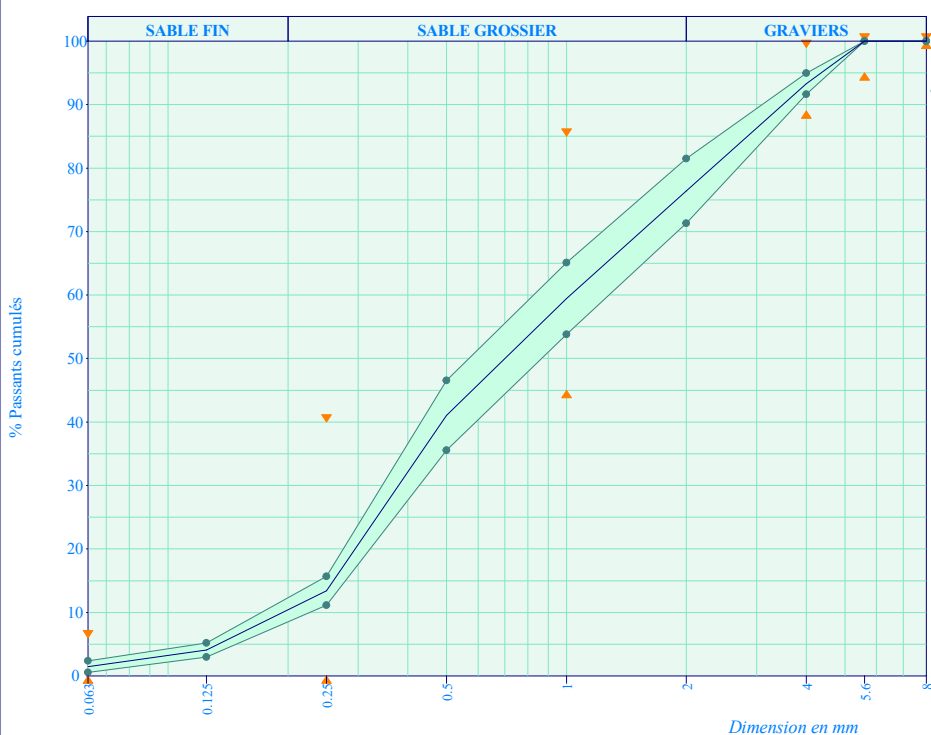

Moyenne  
Fuseau de fabrication  
▲ NFP18545/10:Code A

**Autres caractéristiques**

|                                         |                          |                         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Alcali-réaction                         | FD P 18542               | PR (03/04/2026)         |
| Sulfate soluble dans l'acide            | EN 1744-1 art12          | 0.0170 % (03/04/2026)   |
| Masse volumique réelle                  | EN 1097-6                | 2.65 Mg/m3 (03/04/2026) |
| Polluant organique des sables et graves | EN 1744-1 Art.15-3       | 1.00 % (03/04/2026)     |
| Soufre total                            | EN 1744-1 Art.11         | 0.0210 % (03/04/2026)   |
| Absorption d'eau                        | EN 1097-6. art 7. 8 ou 9 | 0.9 % (03/04/2026)      |
| Chlorures solubles dans l'eau           | EN 1744-1                | 0.003 % (03/04/2026)    |
| Teneur en alcalins actifs               | P-18542                  | 0.00420 % (03/04/2026)  |

DRUET Marion Responsable QSE