

Granulats : Graves de Déconstruction 0/80 Mixte

Pétrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie

Elaboration : Concassé

Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :

Classement Grave de deconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM

Classement GTR 2023 : AR-A51-Sans plâtre ni éléments putrescibles, concassé, criblé, deferraillé, homogénéisé

Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)

Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Matériau recyclé issu de déchets de démolition (Code 17 01 01 et 17 01 03)

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Catégorie


GD1 - sol M

	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150	VBS
Etendue e												
V.S.S.+U												
V.S.S.	12.00		70.00						100.00			0.10
V.S.I.									80.00			
V.S.I.-U												

Partie informative
Résultats de production

du 12/11/25 au 14/11/25

	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150	VBS
Maximum	7.56	19.56	25.22	30.76	42.85	61.92	74.43	81.97	94.45	100.00	100.00	0.06
Moyenne Xf	7.35	19.07	23.93	29.07	41.45	60.71	73.74	81.44	93.47	100.00	100.00	0.06
Minimum	7.22	18.16	21.97	27.74	40.37	59.92	72.48	80.66	92.43	100.00	100.00	0.06
Ecart-type	0.147	0.640	1.411	1.259	1.040	0.869	0.892	0.561	0.823	0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

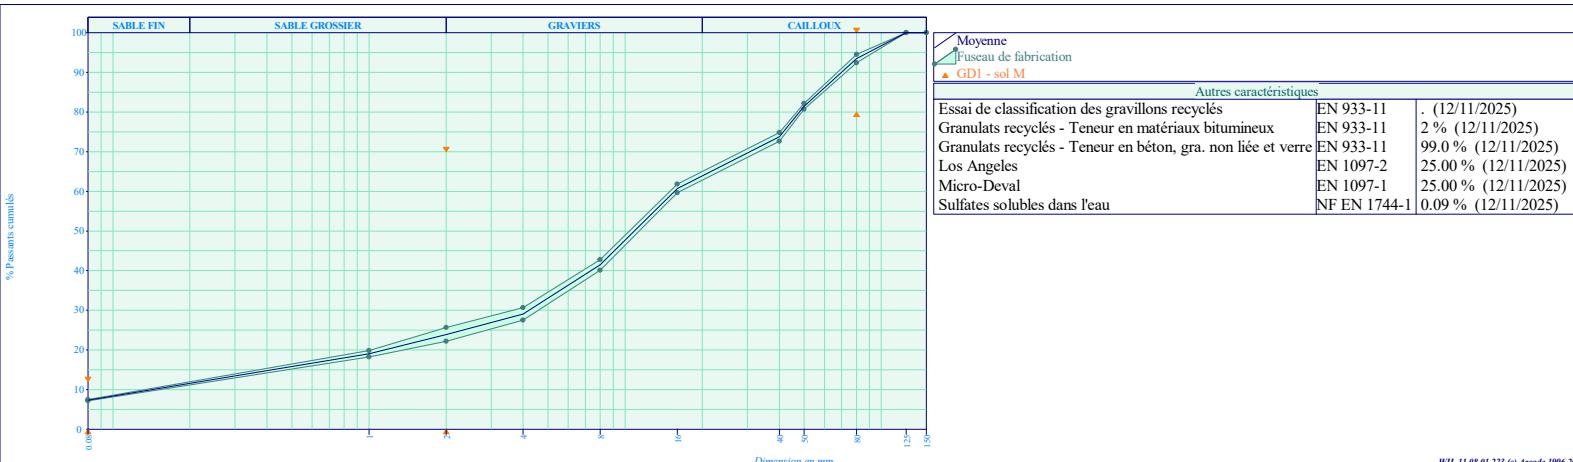

DRUET Marion Responsable QSE

